

### Produktmerkmale

Panacol Klebstoffe unter der Bezeichnung Vitralit® sind einkomponentige, lösemittelfreie und strahlenhärtende Klebstoffe. Die Vorteile liegen bei sehr kurzen Aushärtezeiten, guten Haftfestigkeiten auf vielen Substraten und einer einfachen Handhabung. Vitralit® Produkte werden in der Elektronik, Medizintechnik, Optik und ganz allgemein zum Fixieren von Bauteilen eingesetzt.

Vitralit® 6108 ist ein niedrigviskoser UV- und lighthärtender Acrylatklebstoff mit sehr guten Hafteigenschaften vor allem auf Glas und Metallen, sowie einigen Kunststoffen. Er ist hochtransparent und vergilbungsfest bei UV- Einwirkung. Als Besonderheit verfügt Vitralit® 6108 über einen thermischen Initiator, welcher die nachträgliche Aushärtung von Schattenbereichen ermöglicht.

Vitralit® 6108 zeichnet sich durch sehr gute Fließeigenschaften aus und ist somit hervorragend zum Verkleben von Glaskanülen oder anderen Medizinprodukten mit dünnen Spaltmaßen geeignet.

Vitralit® 6108 weist eine sehr gute Feuchtigkeits- und Medienbeständigkeit auf und kann daher in Verbindung mit den gängigen Sterilisationsverfahren (z.B. Heißdampf-, EtO- und Gammaqsterilisation) eingesetzt werden. Vitralit® 6108 ist nach USP Class VI und ISO 10933-5 freigegeben.

#### Eignung auf verschiedenen Substraten

PMMA	*	PVC	✓	Glas	✓	Al	✓
PC	*	Messing	o	Stahl	✓	PA	*
Edelstahl	✓						

✓sehr gut    o anwendungsbezogen    \* Oberflächenbehandlung erforderlich

### Aushärtung

UV-A	VIS	Thermische Nachhärtung	Aushärtung mit Aktivator
✓	✓	✓	-

✓geeignet    - nicht geeignet

Das Produkt kann in wenigen Sekunden mit Strahlung im UV-A – (320 nm - 390 nm) und sichtbaren Bereich (405 nm) ausgehärtet werden. Für eine besonders schnelle und einfache Aushärtung eignen sich die hauseigenen Strahler der Dr. Hönle AG.

Bluepoint LED/LED-spot		
Wellenlänge [nm]	365	405
Eignung	++	+++

+ anwendungsbezogen    ++ gut geeignet    +++ hervorragend geeignet    - nicht geeignet

Generell ist die Aushärtegeschwindigkeit vom Wellenlängenspektrum der Lichtquelle, der Intensität der Strahlung, des Abstands zur Lichtquelle und von der Strahlendurchlässigkeit des Fügepartikels abhängig. Die Endfestigkeit wird nach 12 Stunden erreicht.

UV-Härtung		
Intensität [mW/cm <sup>2</sup> ]	Schichtdicke [mm]	Zeit [sec]
70	0,5	5

VIS-Härtung		
Intensität [mW/cm <sup>2</sup> ]	Schichtdicke [mm]	Zeit [sec]
1000	1	2

Thermische Härtung	[min]
Aushärtezeit bei 150°C	30

### Technische Daten

Basis  
Farbe

Acrylat  
transparent

#### Im nicht ausgehärteten Zustand

Viskosität [mPas] (Brookfield LVT, 25 °C, Sp 3/ 30rpm) <i>PE-Norm 001</i>	600 - 900
Dichte [g/cm <sup>3</sup> ] <i>PE-Norm 004</i>	1,1
Flammpunkt [°C] <i>PE-Norm 050</i>	>100
Brechungsindex [nD20] <i>PE-Norm 018</i>	1,47

#### Im ausgehärteten Zustand

Härte Shore D <i>PE-Norm 006</i>	70 - 85
Temperaturbeständigkeit [°C] <i>PE-Norm 065</i>	-40 - 140
Linearer Schrumpf [%] <i>PE-Norm 031</i>	<3
Wasseraufnahme [%] <i>PE-Norm 016</i>	<1

Glasübergangstemperatur DSC [°C] <i>PE-Norm 009</i>	45 - 70
Wärmeausdehnungskoeffizient [ppm/K] unterhalb T <sub>g</sub> <i>PE-Norm 017</i>	99,0
Wärmeausdehnungskoeffizient [ppm/K] oberhalb T <sub>g</sub> <i>PE-Norm 017</i>	276,0

E-Modul [MPa] <i>PE-Norm 056</i>	1 500
Zugscherfestigkeit Glas/Edelstahl [MPa] <i>PE-Norm 013</i>	10,8
Zugscherfestigkeit Glas/Alu [MPa] <i>PE-Norm 013</i>	14,1
Zugscherfestigkeit Glas/Stahl [MPa] <i>PE-Norm 013</i>	13,6

### Transport/Lagerung/Haltbarkeit

Verpackungseinheit	Transport	Lagerung	Haltbarkeit*
Kartusche	0°C - 10°C	0°C - 10°C	bei Lieferung min. 6 Monate max. 12 Monate
Weitere Gebinde			

**\*Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde!**

### Verarbeitungshinweise

#### Oberflächenvorbereitung

Die zu klebenden Oberflächen sollten frei von Staub, Öl, Fett oder anderen Verschmutzungen sein, um eine optimale und reproduzierbare Klebung zu erhalten.

Zur Reinigung empfehlen wir den Reiniger IP® von Panacol. Substrate mit niedriger Oberflächenenergie (z.B. Polyethylen, Polypropylen) müssen vorbehandelt werden, um eine ausreichende Haftung zu erzielen.

#### Klebstoffauftrag

Unsere Produkte werden gebrauchsfertig geliefert. Sie können, je nach Verpackung, von Hand direkt aus dem Gebinde oder halb- bzw. vollautomatisch dosiert werden. Bei automatisierter Applikation aus der Kartusche wird der Klebstoff mit einem mit Druckluft betriebenen Vorschubkolben über ein Ventil in die Dosiernadel befördert. Bei der Dosierung von niedrigviskosen Materialien aus Flaschen erfolgt der Klebstofftransport über ein Membranventil. Je nach Auftragsmenge und Klebstoffviskosität stehen unterschiedliche Ventile zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich im konkreten Fall an unsere Anwendungstechnik.

Klebstoff und Füge­teile dürfen nicht kalt sein, sie müssen vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur erwärmt werden.

Nach dem Auftragen sollte das Fügen der Teile zügig geschehen. Vitralit® Klebstoffe härten bei Tageslicht langsam aus. Setzen Sie daher das Material bei der Verarbeitung so wenig wie möglich dem Licht aus. Wir empfehlen die Nutzung von lichtundurchlässigen Schlauchleitungen und Dosiernadeln.

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

# Technisches Datenblatt

## Vitralit® 6108



### Hinweise

Das Produkt ist frei von Schwermetallen, PFOS und Phthalaten und ist konform in Bezug auf die EU-Directive 2011/65/EU "RoHS II".

Unsere Datenblätter wurden nach aktuellem Kenntnisstand zusammengestellt. Die darin angegebenen Daten dienen ausschließlich zur Information des Benutzer und beschreiben keine rechtsverbindlichen Eigenschaften. Wir empfehlen unsere Produkte darauf zu prüfen, ob sie dem jeweiligen Anwendungszweck des Benutzers genügen. Für eine weitergehende Beratung steht unsere Anwendungstechnische Abteilung zur Verfügung. Generell, auch bei Gewährleistungsansprüchen, gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**ULBRICH**  
  
[www.ulbrich-group.com](http://www.ulbrich-group.com)




### Anhang

#### Medienbeständigkeit


Nachstehende Tabelle zeigt die Haftfestigkeiten einer Glas-Edelstahlverklebung nach Alterung unter Medieneinfluss.

% zum Anfangswert					
Medium	24 h	170 h	340 h	500 h	680 h
Isopropanol 21 °C	100	-	-	-	-
40 °C 95% RH	-	103	112	79	87
Wasserlagerung 21 °C	-	135	-	-	-

#### Zugscherfestigkeiten [MPa]

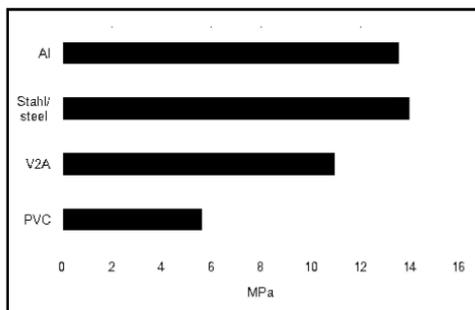

#### Sterilisation

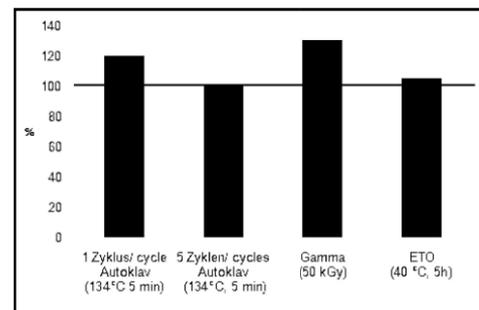

#### Sterilisation

Die obere Graphik beschreibt die Nadelauszugskräfte von Glaskanülen in % vom Ausgangswert.

Vitralit® 6108 zeigt eine hervorragende Beständigkeit gegenüber gängige Sterilisationsverfahren. Generell hängt die Sterilisationsbeständigkeit mindestens von den Fügmaterialien, der Geometrie und den Sterilisationsparametern ab. Wir empfehlen daher eine Prüfung Ihrer Verklebung mit den von Ihnen geforderten Sterilisationsbedingungen.